

# JSアクロZ-1

一材型ポリマーセメントモルタル  
タイル張付・下地調整兼用

## ■特長

1. 内外装の壁・床のタイル張り及び下地調整の用途に使用できます。
2. 保水性に優れ、コテ切れ・コテ伸びも良好です。
3. 適度の粘性により、張り付け後のタイルのズレがありません。
4. 練り置き時間及びオープンタイムに幅があり、作業性が良好です。
5. 徹底された品質管理の下で製造していますので、常に安定した性能が得られます。

## ■標準用途

- 外装タイル張り用
- 床用タイル

## ■適用下地

コンクリート、セメントモルタル など

## ■適用タイル

磁器質又はせつ器質、モザイクタイル・小口平タイル など

## ■標準仕様


標準配合		練上容量	標準施工面積	
			下地調整	タイル張り
JSアクロZ-1	清水	約 16 リットル	約3mm厚	約4mm厚
25kg(1袋)	5.0~5.5L	(0.016m <sup>3</sup> )	約5.3m <sup>2</sup>	約4.0m <sup>2</sup>

## ■施工方法

**下地処理** モルタルの接着を阻害する汚れを除去してください。

塗り付け箇所は、必要に応じてスタックプライマー#3の5倍希釈液を塗布し、乾燥させてください。

**混練り**

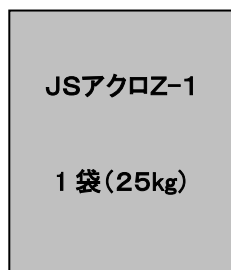

+



モルタルミキサー  
ハンドミキサー  
で十分に混練りして  
ください。

**下地調整**

コテ圧を充分にかけてしごき塗りした後、追っかけ所定の厚みに塗り付け、養生してください。  
(養生期間:春・夏・秋期は7日間以上、冬期は14日間以上)

**タイル貼り**

JASS 19「陶磁器質タイル張り工事」に従って作業してください。

**養生**

塗り付け後の養生期間は、7日間以上としてください。

## ■性能

### ①下地調整塗材(JIS A 6916 CM-2)

試験項目		単位	試験結果	規格(JIS A 6916 CM-2)
軟度変化		%	6.5	-20 ~ 20
耐ひび割れ性		-	ひび割れの発生なし	ひび割れがないこと
耐衝撃性		-	割れ及びはがれなし	ひび割れ及び剥がれがないこと
曲げ強さ		N/mm <sup>2</sup>	8.2	5.0以上
圧縮強さ		N/mm <sup>2</sup>	38.5	10.0以上
付着強さ		標準養生	N/mm <sup>2</sup>	1.0以上
		低温養生	N/mm <sup>2</sup>	0.7以上
吸水量		g	1.8	2以下
透水量		ML/H	0.4	0.5以下
長さ変化		%	0.13	0.15以下
耐久性	仕上材が複層仕上塗材	外観	-	割れ・膨れ及び剥がれなし
		付着強さ	N/mm <sup>2</sup>	1.0以上
	陶磁器タイル仕上げ	付着強さ	N/mm <sup>2</sup>	0.6以上

### ②タイル張り(旧都市基盤整備公団規格「タイルモルタル」)

試験項目		単位	試験結果	品質規格
保水率		%	84.5	80%以上、95%以下
単位容積質量		kg/L	1.90	1.80以上
付着強さ	標準養生	N/mm <sup>2</sup>	1.4	0.6以上
	温冷繰り返し	N/mm <sup>2</sup>	1.2	0.6以上
曲げ強さ		N/mm <sup>2</sup>	8.2	8.0以上
長さ変化		%	0.13	0.20以下

## 荷 姿

25kg袋入り(紙袋×3層・ビニール袋×1層)



**施工上の注意**●現場で水以外は混入しないで下さい。●清水は、上水道水を使用して下さい。●塗り付け施工からモルタルが硬化するまで気温3℃以上を維持し、凍結防止の為に適切な養生を行って下さい。●直射日光の当たる所、通風の激しい場所での施工ではシート等で養生を行って下さい。●練り混ぜた材料は、1時間以内に使用して下さい。●直射日光下及び3℃以下での保管は避けて下さい。●湿気や雨掛かりに注意して保管して下さい。

**安全上の注意**●取り扱い際は、保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用下さい。●取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄して下さい。●材料が目に入った場合はただちに水洗いをしてすみやかに医師の診断を受けて下さい。●セメントのアルカリ分が皮膚の炎症をおこす恐れありますので、かゆみや炎症等の症状のある場合は、速やかに医師の診断を受けて下さい。●飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ、医師の診断を受けて下さい。●漏出した製品が河川・下水道へ流入すると環境を汚染するおそれがありますので充分注意して下さい。●廃棄は、産業廃棄物として処理して下さい。

kikusui グループ

㊤ 日本スタッコ株式会社

〒520-3144 滋賀県湖南市石部口3丁目1-1  
TEL: (0748) 77-3155 FAX: (0748) 77-4501

特約店